

# 島かべ Manual

 Kurashikkui

Manual  
No,1

## 島かべ瑞黒を使った黒漆喰工法

島かべ瑞黒

漆喰に松煙を入れ塗る工法に比べ顔料の色飛びも無く美しく仕上がります。

練り漆喰なので、調合配合の手間はありません。

色むらが無く真っ黒に仕上がります。

テカリが無くマットな仕上がりになります。

ノロ掛け材料で経済的で塗り替えも容易です。

近畿壁材

[www.kinkikabezai.com](http://www.kinkikabezai.com)  
0799-85-1147

## 島かべ瑞黒を使った黒漆喰

Kurashikkui

黒漆喰は、左官工事の中でも最も難しい仕上げの一つです。白い漆喰壁を真っ黒にしなければならないこともあり、材料選びだけでなく、高い左官技術も必要となります。このような左官工法だからこそ、現在では全国各地の腕利きの左官職人が独自の技と知識で材料を作り、弟子へ受け継いでおります。

瑞黒は、この伝統を絶やさぬよう当社独自の製法で黒漆喰を開発しご提案させて頂いている製品です。伝統的な材料を継承し、できる限り技術に依存しない工法で仕上がるよう開発致しました。



## 島かべ瑞黒の特長

Kurashikkui

色ムラが少なく真っ黒に仕上がる材料です。

黒漆喰の最大の問題は、顔料による色飛び、乾燥時の色ムラです。瑞黒は、黒くムラが少なく仕上がることを目指し開発した黒漆喰材料です。

ノロ掛けで仕上げる為、作業効率が良い材料です。

通常黒漆喰は、追い掛けのタイミングや鍔押さえの方法、塗り厚や水引きのタイミングなど難しい工程が多く存在します。ノロ掛け工法にすることでこれらの問題を減らし作業効率を向上させることができます。

追い掛け塗りもでき、作業効率を向上させることができます。

乾燥下地への施工はもちろん、通常漆喰への追い掛け仕上もでき、表面だけの塗り替えや細かい部分への作業性も良く、手間のかかる黒漆喰の作業効率を格段に向上させた材料です。

## 島かべ瑞黒の製品概要

Kurashikkui




製品名	島かべ瑞黒（ずいぐろ）
容量	5 kg
施工面積	5 m <sup>2</sup>
標準使用量	0.5 mm厚 m <sup>2</sup> =1 kg
加水量	適量
性状・主成分	練り状・消石灰・松煙
出荷単位	1袋
梱包単位	1ケース4袋入
定価	4,500 円
m <sup>2</sup> 設計価格	
m <sup>2</sup> /材料	m <sup>2</sup> 1,760 円 / 材料
m <sup>2</sup> /材工	m <sup>2</sup> 3,330 円 / 材工 【50 m <sup>2</sup> 未満】

瑞黒は、黒漆喰磨きではなく、黒漆喰堅押しをイメージして開発した製品です。従来品の黒漆喰のように漆喰に島かべ松煙を入れ塗る材料ではなく、島かべしっくいにノロ掛けして仕上げる製品です。

ノロ掛け薄塗りであることから、下塗りは平滑（フラット）な状態であることが望ましく、島かべしっくいを下塗りとしていただく事で、美しく仕上がります。

仕上げ方法は、通常の島かべしっくいへの追い掛けはもちろん、乾燥後や古い漆喰の塗り替えなど乾いた漆喰面にも島かべプライマーを利用すれば塗ることができます。

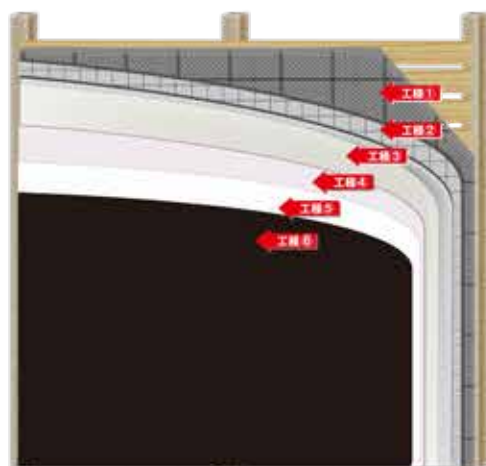

### 工程① 【ラスモルタル下地】

モルタルメーカーの仕様で、防水紙、メタルラスの取り付け

### 工程② 【モルタル塗り】

モルタルメーカーの仕様で、既調合モルタル塗り 16 mm厚  
島かべネット全面伏せ込み

### 工程③ 【下地処理】

島かべドライストップ（24 時間乾燥）

#### 【ポイント】

古い漆喰の場合や塗り替えの場合は、島かべプライマーを原液で塗布し、乾燥後次工程に進んで下さい。

### 工程④ 【下塗り】

漆喰ベース 1 mm厚（24 時間乾燥）

#### 【ポイント】

島かべ中塗用でも施工可能です。  
内装の場合は、ボードベースをお使い下さい。

### 工程⑤ 【中塗り】

島かべしっくい 1.5 mm厚

#### 【ポイント】

瑞黒は、島かべしっくいへの追い掛けが可能です。追い掛け施工ができない場合は、島かべしっくい乾燥後、島かべドライストップを塗布し、乾燥後次工程にお進み下さい。

### 工程⑥ 【上塗り】

島かべ瑞黒 0.5 mm厚

#### 【ポイント】


島かべ瑞黒は、乾燥が早い材料です。あまりしつこく押さえず仕上げて下さい。

## 施工上の注意事項

- ・混練：製品は、練り状ですが、硬い場合は加水し練り戻して下さい。
- ・中塗りは島かべしっくいで、できるだけフラットにして下さい。島かべ瑞黒の厚塗りは出来ません。
- ・柱・サッシ等の養生はしっかりと行って下さい。黒の汚れが取れなくなります。
- ・島かべしっくいへの追い掛けの場合は、水引きを一定にして下さい。色ムラの原因になります。
- ・瑞黒の塗り付けはノロ掛けです、塗り付けが難しい場合は、軟らかい鏝で塗り付けて下さい。
- ・鏝波を消すように押さえて下さい。押さえすぎると色ムラになる場合があります。
- ・冬場（12月～2月）頃の施工は行わないで下さい。白華色ムラの原因になります。
- ・雨のよく当たる場所は、白華し変色します。

# 参考設計価格

Kurashikkui

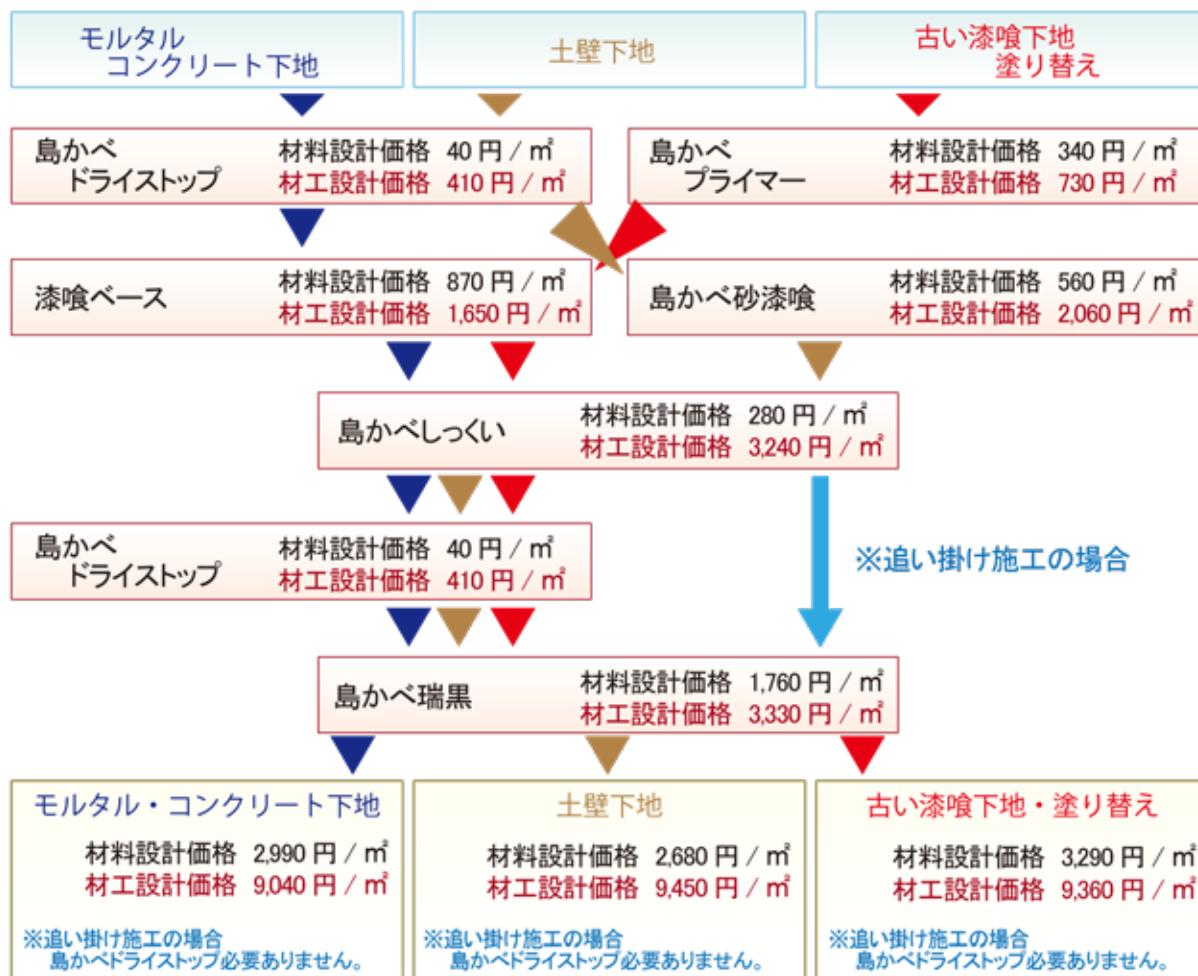

# 取り扱い上の注意事項

Kurashikkui

## 1) 安全対策／応急措置

- すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと
- 個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避け粉じん/ミスト/蒸気/を吸入しないこと
- この製品を使用と同時に、飲食又は喫煙をせず、取扱い後はよく手を洗うこと
- 環境への放出を避け、容器に余った製品や容器を洗った洗浄水は絶対に河川に流さないこと
- 呼吸に関する症状が出た場合は医師の手当て、診断をうけること
- 皮膚に付着した場合は多量の水と石鹸で洗浄し、皮膚刺激が生じた場合は医師の手当て、診断を受けること
- 眼の刺激が続く場合は医師の手当て、診断を受けること
- 飲み込んだ場合は水で口の中を洗浄し、気分が悪い場合は医師の手当て、診断を受けること

## 2) 保管／廃棄

- 容器を密閉し、換気の良いところで施錠して保管すること
- 凍結(3℃以下)や高温(40℃以上)は避け、屋内で保管すること
- 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること



暮らしっくい  
近畿壁材

## 近畿壁材株式会社

〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 2150  
Tel 0799-85-1147 Fax 0799-85-2030  
Mail info@kinkikabezai.com  
URL kinkikabezai.com